weberdry enduit

Enduit épais d'imperméabilisation

BVCert. 6190811

DOMAINE D'UTILISATION

- imperméabilisation des parties enterrées de bâtiment en extérieur et en intérieur : sous-sols, caves, murs de descente de garage, chaufferies, garages privatifs, murs de soutènement
- imperméabilisation de piscines et bassins (à usage privatif)
- réalisation de coupures de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs

SUPPORTS

admissibles

- éléments de maçonnerie : blocs de béton pleins ou creux, montés conformément à la norme XP P 10-202/DTU 20-1
- anciennes maçonneries en briques pleines
- blocs à bancher
- sous-enduit ciment
- béton durci
- seuls les blocs à bancher, le béton et enduit ciment sont admissibles dans le cas d'imperméabilisation de piscines et bassins à usage privatif

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION


- parties enterrées : 5 à 20 mm
- piscine privative : 10 à 20 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- peinture, revêtement organique épais (RPE), enduit hydraulique, carrelage collé, liner
- **weberdry enduit** peut rester nu en piscine privative
- si le bassin est maintenu en eau en permanence
- si les délais de vidange sont réduits (<96 heures)
- si l'application est réalisée conformément aux règles de l'art (10 mm d'épaisseur afin d'assurer la parfaire adhérence de **weberdry enduit** , avec finition talochée)

LIMITES D'EMPLOI

- ne résiste pas à la fissuration du support
- ne pas appliquer directement sur maçonnerie de mœllons de pierre ou sur briques creuses. Réaliser au préalable un enduit de dressement
- n'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation
- ne pas appliquer sur sols industriels
- non compatible avec traitement électrolyse cuivre/argent si reste nu
- Ne pas appliquer sur un béton saturé d'eau ou présentant un ressuage

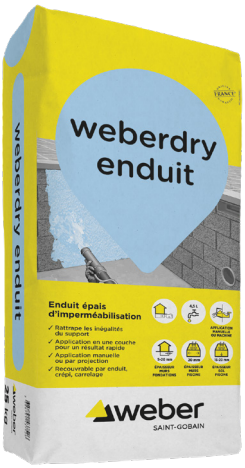

25 kg

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberep rapide enaé
weberdry stop
bande d'etancheite BX20
weber LATEX
weber accrochage

+ PRODUITS

- ✓ Peut rester nu en piscine privative
- ✓ Application manuelle ou par projection
- ✓ Permet de rattraper les inégalités du support
- ✓ Recouvrable par enduit, carrelage, peinture

Date de parution : 28/08/2025
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Durée pratique d'utilisation	30 min
Délai de recouvrement	7 jours au minimum
Délai de mise en eau	7 j

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- délai de remblaiement de terre : 7 jours au minimum

IDENTIFICATION

Composition
ciment gris, charges minérales, adjuvants spécifiques
pH
12
Granulométrie
jusqu'à 1,25 mm

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF DTU 20.1

PERFORMANCES

Caractéristiques de la norme CE	Valeur
Résistance en compression	25 MPa

- résistance en compression : 25 MPa
- résistance en traction / flexion : 6 Mpa
- adhérence sur parpaing : 1 MPa
- adhérence sur béton : 1 MPa
- résistance à la pression d'eau : > 1 MPa
- résistance à la contre-pression : > 1MPa

RECOMMANDATIONS

- en cas de recouvrement par un enduit hydraulique, réaliser un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de l'enduit choisi, préparé avec la résine d'adjonction **weber accrochage**
- en piscine : en surface verticale , l'enduit aura une épaisseur de 10 à 20 mm appliquée en 2 ou 3 passes, frais sur frais.
- en piscine privative, en cas de forte chaleur, arroser de façon répétée **weberdry enduit** afin de limiter tout risque de dessiccation et de fissuration

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés, exempts de laitance de ciment ou d'huile de décoffrage
- en cas de venues d'eau, les stopper avec **weberdry stop**
- purger et reboucher les nids de graviers avec **weberep rapide** ou **weberdry enduit**
- arrondir les angles rentrants et le pied des parois avec **weberep rapide** ou **weberdry enduit**
- traitement des points singuliers : maroufler la **bande d'étanchéité BX 20** aux différents points singuliers (angle, fissures, joints, passage de tuyaux...) dans une 1ère couche de **weberdry enduit** puis les recouvrir d'une 2ème passe
- humidifier le support

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C

- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures, en plein soleil ou sur support chaud

APPLICATION

1 dosage en eau et préparation

- 4 à 4,5 l par sac de 25 kg
- gâcher à l'aide d'une bétonnière ou d'un malaxeur électrique lent (300 tr/min), afin d'obtenir une pâte souple et homogène

2 mise en oeuvre manuelle

- appliquer **weberdry enduit** en une ou plusieurs passes à la taloche inox ou à la truelle pour une épaisseur totale de 5 à 20 mm (10 mm au maximum par passe)

3 mise en oeuvre par projection mécanique 1/2

- pour obtenir une pression de 24 à 28 bars avec la pâte, régler la pompe avec de l'eau à une pression de 14-15 bars
- réaliser la projection avec une buse de 12 à 16 mm

4 mise en oeuvre par projection mécanique 2/2

- dresser à la règle et/ou au couteau
- lorsque **weberdry enduit** commence à tirer, taloche avec une taloche en plastique alvéolée ou en polystyrène
- pour une finition talochée sur support lisse, ou peu absorbant (béton par exemple) appliquer en deux couches (laisser tirer la 1ère couche avant d'appliquer la 2ème)

5 pour l'imperméabilisation des radiers

- vérifier la propreté et l'absorption du support. Sur béton peu absorbant, éliminer la laitance de surface (par grenaillage, sablage...)
- réaliser une barbotine en mélangeant 2 l de **weber latex** avec 2,5 à 3 l d'eau par sac de 25 kg de **weberdry enduit**
- appliquer ensuite **weberdry enduit** sur la barbotine (frais dans frais). L'épaisseur doit être de 10 à 20 mm. Taloche légèrement sans dénaturer le produit.<

6 pour réaliser une coupure de capilarité (arase)

- appliquer une couche de **weberdry enduit** en guise de mortier de hourdage, conformément à la norme XP P 10-202/DTU 20-1 (épaisseur minimale de 10 mm)

7 pour réaliser un enduit en piscine privative

- réaliser un gobetis avec **weberdry enduit** pour réguler la porosité du support
- appliquer frais dans frais une passe de **weberdry enduit** de 10 à 15 mm, dresser la soigneusement à la règle crantée
- une fois que cette passe à fait sa prise, ré-humidifer le support avant l'application de 5 à 8 mm de **weberdry enduit**
- talocher à l'aide d'un taloche inox, polystyrène ou plastique alvéolée

Date de parution : 28/08/2025
www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Outillage
auge, taloche inox souple, taloche plastique alvéolée, taloche polystyrène, truelle inox, malaxeur électrique lent (300 tr/min), fouet, bétonnière, machine à projeter

Consommation
• 10 kg/m²/5 mm d'épaisseur

Couleur
gris clair (ciment)

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»